

無石綿

NSフロアハード

露出仕上げ可能床専用補修材 (再乳化形粉末樹脂混入タイプ)

NS フロアハードは、エチレン酢酸ビニル (EVA) 系再乳化形粉末樹脂を混合した露出仕上げ可能な床専用補修材です。

特長

- 仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。
- 耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。
- 刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。
- 一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。
- 工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。

標準仕様

| 荷姿 | 適用部位 | 適用下地 | 適用仕上げ | 標準調合 | 標準塗厚 | 標準施工面積 |
|---------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|
| 25kg/ 袋 | 内・外床 住宅基礎立ち上り | コンクリート、 モルタル等 | 露出仕上げ*、塗床 | 清水 約 4.5ℓ | 2 ~ 5mm | 約 4m ² (4mm 厚) |

*落物などの衝撃荷重により、凹みやキズなどの表面の変形が発生する事がありますのでご注意ください。

上記標準仕様以外での施工による不具合につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。

※各生産工場により、標準調合(加水量)が若干変わることがありますので、製品の包装袋の記載値で調合してください。

練り混ぜ時間が短い場合、強度低下の要因になりますので、練り混ぜ時間は 3 分を確保してください。

性 能

| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 耐ひび割れ性 | ひび割れの発生なし | |
| 耐衝撃性 | ひび割れ及びはがれなし | |
| 曲げ強さ (N/mm ²) | 7.1 | |
| 圧縮強さ (N/mm ²) | 28.0 | |
| 付着強さ(N/mm ²) | 標準養生 低温養生 | 1.8 2.5 |
| 吸水量 (g) | 1.9 | JIS A 6916 [建築用下地調整塗材] CM-2 による |
| 長さ変化 (%) | -0.15 | |

※上記試験結果は、JIS 等の規格に定められた条件下で得られた測定値です。

日本化成(株)技術開発本部

■耐摩耗性試験結果 (数値が小さいほど摩耗しづらいことを表します) ■屋外暴露試験 (露出仕上げでの実用性を確認しています)

| 製品名 | 摩耗量(g) | 試験方法 |
|--------------|--------|--|
| NS フロアハード | 0.25 | JIS A 1453 [建築材料及び建築構成部分の摩耗試験方法 (研磨紙法)]による |
| 軽量骨材系薄塗補修材 | 5.4 | |
| 普通骨材系既調合モルタル | 4.1 | |
| けい砂モルタル(1:3) | 20.0 | |

※上記試験結果は、JIS 等の規格に定められた条件下で得られた測定値です。


日本化成(株)技術開発本部

| 項目 | 1 年経過時点の観察(試験)結果 |
|---------------------------|------------------|
| 表面のひび割れ | なし |
| モルタルの浮き | なし |
| 表面の変色 | なし |
| 表面の摩耗 | なし |
| 付着強さ (N/mm ²) | 2.1 |

注) : 下地 ; コンクリート 塗厚 ; 3mm

日本化成(株)技術開発本部

施工法

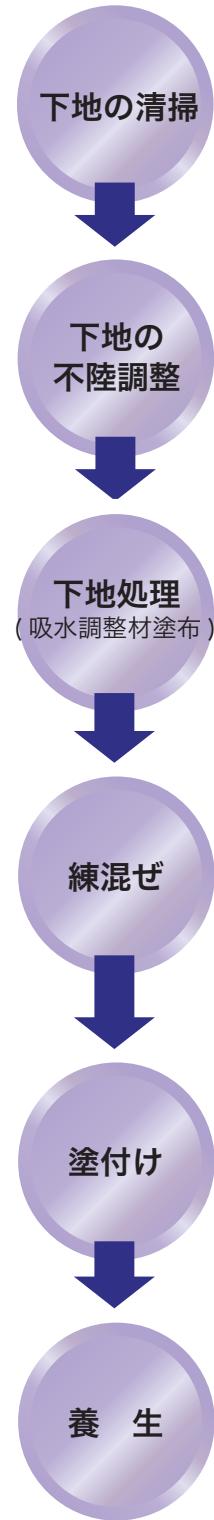

下地のぜい弱層・レイタンス・油分・汚れ等を研磨機または高圧洗浄機を用いて研磨除去し、健全なコンクリート面を露出させてください。

*NS フロアハードは設定塗厚が 2 ~ 5mm ですので、2mm 以上の塗厚を確保するように留意してください。

下地乾燥後、不陸調整が必要な部分に NS ハイフレックス HF-1000 の 5 倍希釈液を刷毛で塗布し、以下に記したモルタルを用いて不陸調整をおこなってください。

不陸調整厚 5mm 以下の場合：NS フロアハード

不陸調整厚 5mm 以上の場合：NS ポリマーミックス #50

*NS フロアハードの塗厚が異なる場合、押えムラ・色ムラが発生しますので塗厚が均一となる様にしてください。

不陸調整材の硬化後、全面に NS ハイフレックス HF-1000 の 5 倍希釈液を刷毛でむらなく塗布してください。

*吸水の激しい下地の場合は、ドライアウトの原因となりますので、希釈倍率を厳守し、むらなく丁寧に塗布してください。

NS フロアハード 25kg 対し水約 4.5ℓ を加え、モルタルミキサー やハンドミキサー 等でダマが残らないように十分に練り混ぜてください。

*強度低下の原因となりますので、標準調合を厳守してください。加水後の材料は夏季 40 分以内、冬季 60 分以内に使い切り、練足し、水を加えての練直しは避けてください。

こて圧をかけて下地に擦り込むように塗り付け後、所定の厚さになるよう塗り付けてください。仕上げは金ごて仕上げ、刷毛引き等をおこなってください。

*浮きや割れの原因となりますので、「ガリッ」と擦ってから所定厚に塗り付けてください。

*1 回の塗厚は、標準仕様の塗厚を厳守してください。

*金ごて仕上げの場合は、「梨肌」程度の仕上がりとし、過度のこて押えは避けてください。

*色ムラの原因となりますので、こて押え仕上げは、上塗りと同時にこてを下さる。また、押え仕上げを行う際の過度の水打ちは避けてください。

養 生

降雨・強風あるいは周辺の他の作業により塗付け作業に支障をきたすおそれがある場合は、作業を中止してください。

*通風や直射日光等によりドライアウトが予想される場合は散水養生をおこなってください。

*白華や水溜りによる染みの原因となりますので、開放までは夏季 7 日、冬季 14 日以上の養生をとり、降雨・降雪等があたらないようにしてください。



使用上の注意

- 気温が 3°C 以下になる場合には、施工を避けてください。
- 本品は既調合品です。指定材料以外の他の材料の混入は避けてください。
- 練混ぜに使用する水は、水道水等の清水を使用してください。
- 使用後の器具は速やかに水で洗浄してください。
- 製品は製造年月日を確認し、3 ヶ月以内を目安に使用してください。

本カタログに記載された内容(データ・仕様・施工法等)は、作成時点での入手できた情報・データに基づいており、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、本カタログの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。ご使用に際しては、適切な使用方法と安全対策に注意し、お取り扱いください。

日本化成株式会社



製品問合せダイヤル

0120-974237

製品の概要・施工に関してはこちらのダイヤルまでお問合せください。

ホームページ <http://www.nihonkasei.co.jp/> 日本化成の最新情報もご覧ください。